2019年6月24日

〒438-0213　静岡県磐田市竜洋稗原627
tel 0538-66-5782 fax 0538-66-5791
株式会社　前田商店

試 験 成 績 表

品　　番	
LOT.NO.	190530-56
品　　名	HYW70－13
材　料　名	EP

試験項目			試験結果	規格		試験条件
常態物性	カタサ	(JIS-A)	61	70	±5	加硫条件 170℃×10min.
	引張強さ	(Mpa)	6.9	9.0	以上	
	伸び	(%)	282	200	以上	
	モジュラスM100	(Mpa)	-	-		
	引裂強さ	(kgf:cm)	-	-	以上	
	比重		1.08	1.08±0.02		
耐熱老化試験	カタサ変化	(Point)	+1	0～+7	以内	100℃×70hour
	引張強さ変化	(%)	+3.1	-20	以内	
	伸び変化	(%)	-12.8	-30～+10	以内	
	カタサ変化	(Point)	+1	+5	以内	120℃×70hour
	引張強さ変化	(%)	+4.6	-10	以内	
	伸び変化	(%)	-19.8	-35	以内	
圧縮永久歪			6	30	以下	70℃×22hour
			7	-	以下	100℃×22hour
			8	-	以下	100℃×48hour
			14	-	以下	100℃×168hour
耐オゾン試験			亀裂なし	亀裂なきこと		50pphm×40℃×70h×20%伸長

C　S:170℃×20min.
ｷｭﾗｽﾄ:170℃× 5min.

加硫
ML:0.16
MH:2.73
ts1:0.91
tc10:1.26
tc50:2.58
tc90:4.21

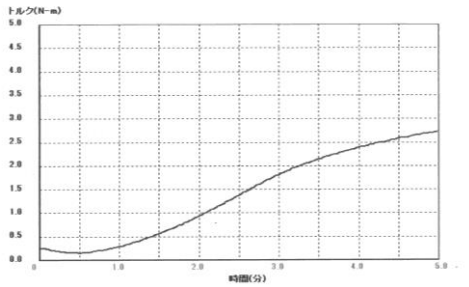

No.	バッチNo. + Test No.	判定	ML	MH	ts 1	tc 10	tc 50	tc 90	日付＆時間	線の色
1	190530-058.001		0.16	2.73	0.91	1.26	2.58	4.21	19.05.31. 08:01	
Ave			0.16	2.73	0.91	1.26	2.58	4.21		
σ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CV(%)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		