2019年10月21日

〒438-0213 静岡県磐田市竜洋稗原627
tel 0538-66-5782 fax 0538-66-5791
株式会社 前田商店

試 験 成 績 表

品　　番	
LOT.NO.	191007-70
品　　名	SRC6015-1
材 料 名	

試験項目		試験結果	規格	試験条件
常態物性	カタサ (JIS-A)	63	60±5	加硫条件 170℃×10min.
	引張強さ (Mpa)	14.61	14.0 以上	
	伸び (%)	450	350 以上	
	モジュラスM100 (Mpa)	-	-	
	引裂強さ (kgf:cm)	-	- 以上	
	比重	1.37	1.37±0.02	
耐熱	カタサ変化 (Point)	+4	+15 以内	100℃×70hour
	引張強さ変化 (%)	+3.2	-15 以内	
	伸び変化 (%)	-19.1	-40 以内	
圧縮永久歪		26	80(35) 以下	100℃×22hour
耐油試験	カタサ変化 (Point)	+4	(±10) 以内	ASTM No.1oil 100℃×70hour
	引張強さ変化 (%)	-2.5	(-30) 以内	
	伸び変化 (%)	-24.9	(-30) 以内	
	体積変化 (%)	-5.8	(-6～+10)	
	カタサ変化 (Point)	-22	- 以内	IRM 903oil 100℃×70hour
	引張強さ変化 (%)	-30.4	(-65) 以内	
	伸び変化 (%)	-35.1	(-55) 以内	
	体積変化 (%)	+51.1	+40～+110	
浸漬試験	カタサ変化 (Point)	-	- 以内	Fuel C 室温×48hour 浸漬後30分室温放置
	引張強さ変化 (%)	-	- 以内	
	伸び変化 (%)	-	- 以内	
	体積変化 (%)	-	-	
耐オゾン試験		-	亀裂なきこと	50pphm×40℃×70h×20%伸長
耐低温試験		亀裂無し	亀裂なきこと	-40℃×22h

C S:170℃×20min.
ｷｭﾗｽﾄ:170℃× 5min.
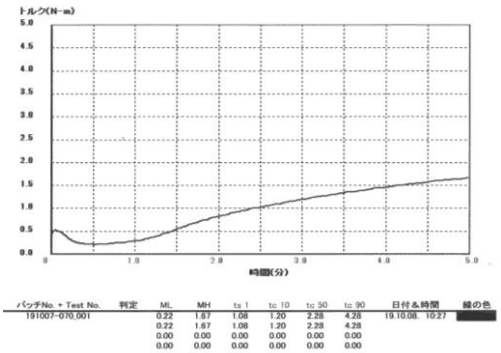
加硫試験
ML:0.22
MH:1.57
ts:1 1.08
tc:10 1.20
tc:50 2.28
tc:90 4.28